

# SUMITUBE®V (600V)

## スミチューブV (600V)

UL及びCSA規格品 105°C定格透明難燃熱収縮チューブ

カタログNo.819  RoHS指令対応

防水性

難燃性

UL規格対応

CSA規格対応



### 基本特性

- 材質／軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂
- 収縮率／内径収縮率 50%以上  
／長さ変化率 -30%以上
- 連続使用可能温度／-30～105°C



### 特長

- UL224及びCSA規格品
- 難燃
- 透明

### 適用規格

UL224／認定ファイルNo. E48762、カタログNo. 819  
 温度定格 105°C、電圧定格 600V、難燃グレード VW-1  
 CSA C22.2 No. 198.1／認定ファイルNo. LR33298  
 温度定格 105°C、電圧定格 600V、難燃グレード VW-1  
 電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度  
 機器内被覆電線の難燃性試験 (-F) 登録  
 (登録No.:F-ST53-001～F-ST53-008)

### マーキング

スミチューブF4 (Z) のチューブ表面には、次の文字が印刷されています。  
 105°C VW-1  SUMITOMO-K SUMITUBE V CAT 819 CSA 105°C VW-1 -F-

### 用途

- 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
- ケーブルラベルの固定、保護
- 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

### 特性 [ UL224規格 ]

特性	項目	特性値	代表値*
機械的特性	引張強さ (老化前)	10.4MPa以上	27.7MPa
	引張強さ (老化後)	136°C×7日、7.3MPa以上	29.0MPa
	伸び (老化前)	100%以上	340%
	伸び (老化後)	136°C×7日、100%以上	320%
	加熱変形率	131°C×1時間、35%以下	27%
	熱衝撃	180°C×4時間、クラックなし	合格
電気的特性	耐電圧 (老化前)	AC2.5kV×60秒、破壊なし	合格
	耐電圧 (老化後)	136°C×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし	合格
	絶縁破壊電圧 (老化前)	AC2.5kV以上	17.5kV
	絶縁破壊電圧 (老化後)	136°C×7日、残率50%以上で且つAC2.5kV以上	合格
	体積抵抗率	1.0×10 <sup>10</sup> Ω・cm以上	5.3×10 <sup>12</sup> Ω・cm
化学的特性	銅腐食性	湿度95%、温度23°Cで24時間放置後 136°C×7日、腐食なし	合格
	銅安定性	湿度95%、温度23°Cで24時間放置後 136°C×7日、伸び残率が70%以上	300%
	燃焼性	VW-1合格	合格

\*保証値ではありません

### サイズ

呼称サイズ (inch)	収縮前サイズ (mm)		収縮後サイズ (mm)		単長 (最小値) (m)
	内径* (最小値)	肉厚 (参考値)	内径 (最大値)	肉厚 (参考値)	
3/64	1.20	0.20	0.60	0.44	100
1/16	1.60	0.20	0.80	0.44	100
3/32	2.40	0.25	1.20	0.56	100
1/8	3.20	0.25	1.60	0.56	100
3/16	4.80	0.25	2.40	0.56	100
1/4	6.4	0.25	3.20	0.56	50
3/8	9.5	0.25	4.80	0.56	50
1/2	12.7	0.25	6.4	0.56	50
3/4	19.1	0.30	9.5	0.69	50
1	25.4	0.35	12.7	0.77	50


\*実際の製品内径はおおむね20%程度大きめになっていますのでご注意ください

### 保管条件と自然収縮

スミチューブVは材質である軟質塩化ビニルの特性として、概ね40°C付近から収縮を開始しますので、直射日光は避け、冷暗所での保管をお勧めします。

※スミチューブVは熱収縮時、局部的に強熱すると裂ける場合があります。チューブの収縮状態をご確認頂きながら収縮条件を決めてください。

### 収縮特性

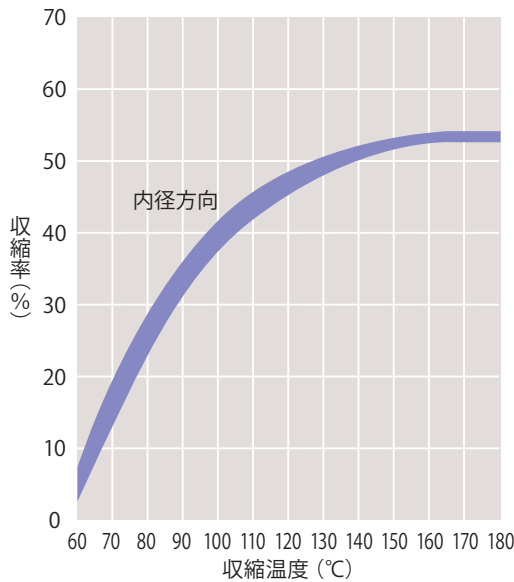

### 色

- 製作可能色／透明のみ

### SUMITUBE®

スミチューブ製品

A
LA
A4
スミチューブ C
C (UL)
D
A2

スミチューブ B

LB
F (Z)
F3 (Z)
スミチューブ NHR2
NHR4
R
V (300V)

F2 (Z)
F4 (Z)
B2
スミチューブ B2 (3X)
B8
V (600V)
K

スミチューブ K2

スミチューブ AN25

スミチューブ B6

スミチューブ O2C

スミチューブ W3C

O2B2

W3F2

スミチューブ W3B2

W3B2 (4X)

SA2

SA3

スミチューブ W

### IRRAX®TUBE / TAPE

イラックスチューブ / テープ製品

A

B

F2

F2 (UL)

V2

イラックスチューブ RP3

B8

ER2

NHR

NHR4

FE2

イラックステープ VZL

### IRRAX®SLEEVE

イラックススリーブ製品

SCM2

SBI

イラックススリーブ 300/350

SCD

SNHM

### Composite article

複合品

スミシール

SA3 CAP

### Processing machine

収縮加工機

スミシユンカー / ドライヤー